



201819002836



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

样品名称: PP塑料板
型号规格: 300mm×300mm×8mm
委托单位: 佛山市一诚塑料有限公司
生产单位: 佛山市一诚塑料有限公司
检验类别: 委托检验
签发日期: 2025年09月28日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)

Guangdong Quality Supervision and Inspection Station for polymer materials and products (Foshan)

(检验专用章)



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)
检验报告

共 5 页, 第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	PP塑料板 300mm×300mm×8mm	生产日期 或批号	_____
		样品编号	_____
委托单位	佛山市一诚塑料有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道4号(5#车间)A2-1	样品数量/ 来样方式	2块
生产单位 (委托方提供)	佛山市一诚塑料有限公司	接样日期	2025年09月01日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道4号(5#车间)A2-1	接样人	邓款嫦
样品特征 及状态	块状	检验日期	2025年09月02日至 2025年09月28日
检验依据	GB/T 1633-2000 《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》; GB/T 1033.1-2008 《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》; GB/T 1043.1-2008 《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分: 非仪器化冲击试验》; GB/T 12027-2004 《塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法》; GB/T 1040.2-2022 《塑料 拉伸性能的测定 第2部分: 模塑和挤塑塑料的试验条件》; GB/T 11547-2008 《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》		
判定依据	委托方技术要求		
检验结论	经检验, 所检项目符合委托方技术要求。		
备注			

批准: 王泽波

审核: 邓款嫦

主检: 陈冠聪

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 电话: 0757-88735166 邮箱: nccs0757@163.com



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心

广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)

检验报告

共 5 页, 第 3 页

序号	检测项目	单位符号	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观	—	不允许有直径2mm的黑点杂质, 在500mm×500mm内直径小于2mm的黑点杂质不允许超过10个	符合	合格
	杂质与黑点		板面允许有轻微的波纹和条纹, 允许轻微的手感	符合	
	波纹与条纹		板面光滑, 光亮, 平整, 无裂纹, 划伤, 无明显的杂质和未分散的辅料, 断面及内部不得有气孔	符合	
	板面		板面不应有严重的凹凸存在, 8mm×8mm以下的凹凸每平方米不得超过10个, 且呈分散状	符合	
	凹凸和凹槽		每块板允许有浓度不超过0.2mm、宽度不超过30mm、长度不超过120mm的痕迹一处	符合	
	亏料痕迹		允许有轻微手感刮痕存在, 但不得呈网状	符合	
	刮迹		板材平放在水平平台, 四边在平台上成水平线, 不出现弧线变形	符合	
	平整度		完好平整, 无撕裂, 无褶皱等	符合	
	保护膜				
2	密度	g/cm ³	0.91~0.93	0.915	合格
3	拉伸屈服强度	纵向	MPa	≥21	合格
		横向		29.3	
4	维卡软化点 (A ₁₂₀)	℃	≥145	155	合格
5	加热尺寸变化率 (150℃, 30min)	纵向	%	±3.0	合格
		横向		-0.8	
6	简支梁缺口冲击强度	纵向	kJ/m ²	≥8.0	合格
		横向		11.8	
7	腐蚀度	g/m ²	±1.0	-0.1	合格
				-0.2	
				-0.2	
				-0.1	


佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

广东省质量监督高分子材料及制品检验站(佛山)

检 验 报 告

共 5 页, 第 4 页

样品图片

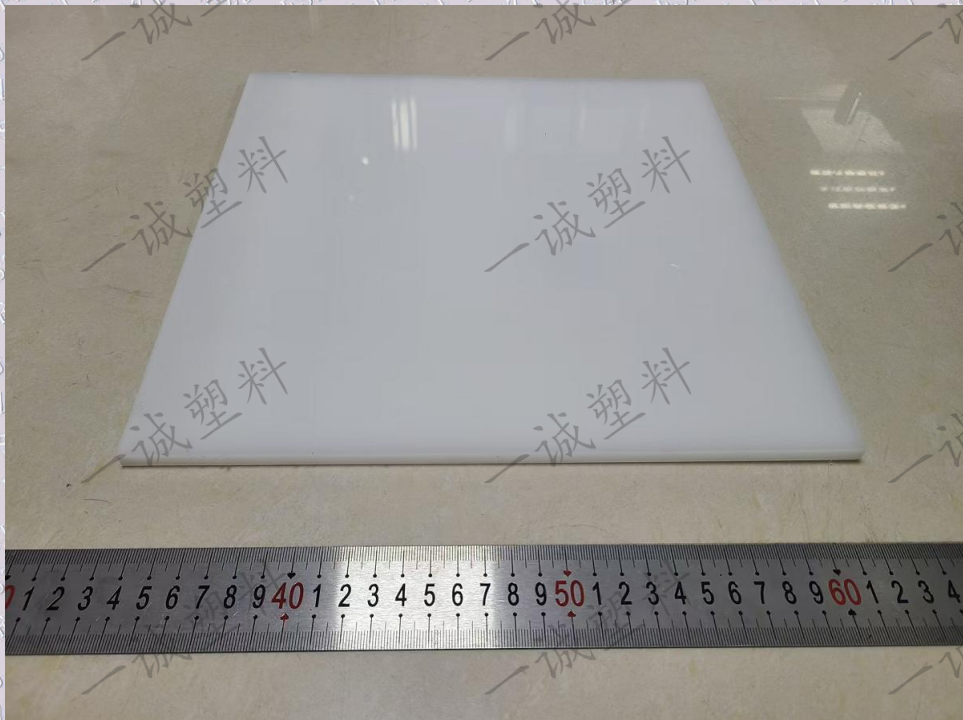

(以下无正文)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

澜石分地点

地址: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话: 0757-83132113/83132103

季华西分地点

地址: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话: 0757-88036822/88036959

桃园分地点

地址: 广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话: 0757-88735222 (化工检测)、0757-88735171/88735333 (风光电省站)

三水分地点

地址: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话: 0757-88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查